

تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل به روش سنتز احتراقی انفجاری

علیرضا اسمعیلی علی آبادی^۱، علی سعیدی^۲

۱- کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۲- استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

A_Smaili@gmail.com

چکیده

امکان تولید کامپوزیت TiC-NiAl به روش سنتز احتراقی (انفجار حرارتی) و با استفاده از پودر آلیاژ NiTi₂ (که نسبت به پودرهای عنصری بسیار ارزان قیمت است) مورد بررسی قرار گرفت. از پراش پرتو X جهت شناسایی فازها و از SEM جهت بررسی ساختار تولید شده استفاده شد. نتایج نشان داد تولید کامپوزیت فوق به روش سنتز احتراقی با استفاده از پودر نیکل تیتانیوم به عنوان منبع Ni و Ti به همراه پودر Al و C امکان پذیر می باشد. با افزایش میزان فاز زمینه تا ۶۸٪ واکنش سنتز احتراقی به صورت انفجار حرارتی انجام پذیر است. با حفظ نسبت $\frac{Ni}{Al} = 1$ نتایج XRD نشان می دهد فاز زمینه ترکیب بین فلزی NiAl است. با افزایش میزان فاز زمینه دمای احتراق کاهش یافته و بررسی های میکروسکوپی نشان می دهد اندازه ذرات استحکام دهنده (TiC) در کامپوزیت کاهش می یابد.


واژه های کلیدی:

روی، ایندیم، شرایط ریخته گری، آند فداشونده، ظرفیت جریان.

۱- مقدمه

یک ماده اساسی در صنعت هوا و فضا و در ساخت پره های توربین های گازی به کار گرفته شده است [۲ و ۳]. با این وجود دو مانع در استفاده این ماده به عنوان ماده مهندسی وجود دارد، یکی انعطاف پذیری کم در دمای محیط و دیگری استحکام و مقاومت خزشی کم در دماهای بالا است [۴]. یکی از روش های ممکن برای افزایش سختی و استحکام دما بالای آلومیناید نیکل استفاده از ذرات سرامیکی سخت و ریز در آنها می باشد.

در میان آلومیناید های نیکل ترکیب بین فلزی NiAl به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی برجسته در سال های اخیر مورد توجه محققین و مهندسين قرار گرفته است [۱]. ترکیب آلومیناید نیکل با ساختار کریستالی B₂ دارای نظم پر دامنه تا حدود (۰/۶Tm) نقطه ذوب بالا، چگالی کم، مقاومت محیطی خوب، هدایت حرارتی بالا، خواص شبه فلزی، دمای انتقال نرمی به تدری متوسط و هزینه مواد خام کم، قابل مقایسه با سوپر آلیاژ های پایه نیکلی می باشد، و به طور گسترده ای به عنوان

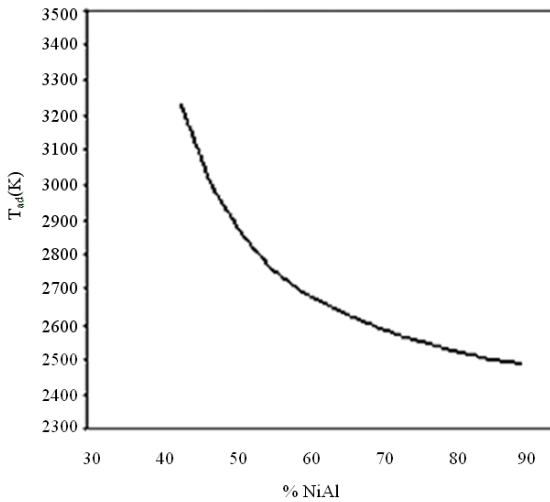

شکل (۱): تأثیر افزایش میزان فاز زمینه (NiAl) بر دمای آدیاباتیک (K) T_{ad}

تولید محدوده وسیعی از مواد نظیر سرامیک‌های پیشرفته، ترکیبات بین فلزی و کامپوزیت‌ها می‌باشد [۷]. حالت خاصی از فرآیند سنتز احتراقی، فرآیند انفجار حرارتی است که در آن تمامی نمونه تا دمای شروع احتراق (Tig) گرم می‌شود و لذا واکنش در تمام نمونه در یک لحظه شروع می‌شود و در مدت کوتاهی حدود ۱ تا ۵ ثانیه خاتمه می‌یابد. با توجه به سرعت زیاد انجام واکنش، راندمان تولید در این روش بالاست و همچنین به دلیل بالا بودن دمای جبهه احتراق (Tcom) بسیاری از ناخالصی‌ها تاخیر شده و از محیط خارج می‌شوند، لذا محصول نهائی دارای درجه خلوص بالاتری نسبت به روش‌های دیگری است که در این راستا می‌تواند روش مناسبی جهت تولید این نوع کامپوزیت مورد استفاده قرار گیرد [۸].

در این تحقیق هدف تولید کامپوزیت TiC - NiAl به روش سنتز احتراقی انفجاری با استفاده از ترکیب Ti₂Ni به عنوان ماده اولیه ارزاقیمت به جای عناصر Ti و Ni و اثر آن روی محصول نهائی است. همچنین بررسی امکان تغییر در کسر حجمی فاز زمینه و تقویت کننده در تولید کامپوزیت و تأثیر این تغییر بر روی اندازه، نحوه توزیع و مورفولوژی ذرات TiC می‌باشد.

جدول (۱): مشخصات مواد اولیه مصرفی.

عنصر	دانه‌بندی	درصد خلوص
Ti ₂ Ni	< ۱۵۰ μm	> ۹۹٪
Ni	< ۵۰ μm	> ۹۸٪
Al	< ۱۰ μm	> ۹۹٪
C	< ۱ μm	> ۹۹٪

در این راستا جهت بهبود کاربرد NiAl از فازهای تقویت کننده ذره‌ای نظیر TiC، TiB₂، Al₂O₃، AlN، Y₂O₃ استفاده شده است [۵]. کاربرد فلزی نوع TiC با مزایای منحصر به فرد نظیر: مقاومت به سایش و سختی بسیار بالا، نقطه ذوب بالا، مقاومت به خوردگی عالی حتی در اسیدهای غلیظ و داغ، چگالی کم، جهت تقویت آلومیناید نیکل مناسب می‌باشد [۶]. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از ذرات TiC در زمینه آلومیناید نیکل، استحکام تسلیم کامپوزیت را نسبت به NiAl خالص سه برابر افزایش می‌دهد. همچنین چقرمگی شکست به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد [۵].

بدین ترتیب کامپوزیت NiAl - TiC می‌تواند با توجه به زمینه سوپر آلیاژ و ذرات سخت TiC استفاده‌های صنعتی خوبی در تولید اجزاء ساختاری دما بالا، پوشش‌های مقاوم به سایش و خوردگی و به‌عنوان آلیاژساز در صنعت ریخته‌گری داشته باشد. در مجموعه تحقیقات انجام شده در راستای ساخت کامپوزیت کاربرد تیتانیوم در زمینه آلومیناید نیکل از روش‌هایی مثل سنتز تراکمی، واکنش حالت جامد به وسیله آلیاژسازی مکانیکی، رخنه‌دهی واکنشی، سنتز دما بالای خود انتشار و همچنین لیزر با توان بالا استفاده شده است که در تمامی این روش‌ها از تیتانیوم عنصری و یا از ذرات ترکیب TiC در مواد اولیه آزمایشات استفاده شده است [۵ و ۶].

فرآیند سنتز احتراقی که براساس خاصیت واکنش‌های گرمازا (ترمیت) عمل می‌کند، روش جدید، اقتصادی و جالب جهت

جدول (۲): مشخصات نمونه‌ها و خلاصه‌ای از نتایج.

کد نمونه	درصد وزنی Ti ₂ Ni	درصد Ni وزنی	درصد Al وزنی	درصد C وزنی	دمای کوره Tig (K°)	دمای آدیباتیک Tad (K°)	فازهای تولید شده	درصد وزنی فاز TiC	مورفولوژی ذرات TiC
A ₀	۷۵/۲	۰	۱۳/۲	۱۱/۶	۱۴۷۳	۳۱۳۲/۵	کاربید تیتانیوم + آلومیناید نیکل	۵۸/۲۵	گوشه‌دار
A ₁	۵۳/۰	۲۰	۱۸/۴	۸/۲	۱۴۷۳	۲۹۹۰	کاربید تیتانیوم + آلومیناید نیکل	۴۱/۰۹	گوشه‌دار
A ₂	۴۱	۳۱/۵	۲۱/۳	۶/۲	۱۴۷۳	۲۸۵۲	کاربید تیتانیوم + آلومیناید نیکل	۳۲	گوشه‌دار

جدول (۳): مشخصات ترکیب محصول، دمای آدیباتیک و آنتالپی واکنش با افزایش میزان نیکل و آلومینیوم در مواد اولیه مصرفی.

ضریب x	ترکیب محصول	دمای آدیباتیک (K°)	آنتالپی واکنش ΔH (Kj/mol)
x = ۰	TiC-۴۱/۷۵/NiAl	۳۲۳۱/۵	-۴۰۶/۶
x = ۱	TiC-۵۸/۹۱/NiAl	۲۹۹۰	-۵۲۵
x = ۲	TiC-۶۸/NiAl	۲۸۵۲	-۶۴۳/۴
x = ۳	TiC-۷۴/NiAl	۲۷۵۹	-۷۶۱/۸
x = ۴	TiC-۷۸/NiAl	۲۶۸۹	-۸۸۰/۲
x = ۵	TiC-۸۱/NiAl	۲۶۳۸	-۹۹۸/۶
x = ۶	TiC-۸۳/NiAl	۲۶۰۲	-۱۱۱۷/۰
x = ۷	TiC-۸۵/NiAl	۲۵۶۶	-۱۲۳۵/۴
x = ۸	TiC-۸۶/NiAl	۲۵۴۰	-۱۳۵۳/۸
x = ۹	TiC-۸۷/NiAl	۲۵۲۱	-۱۴۷۲/۲
x = ۱۰	TiC-۸۸/NiAl	۲۵۰۴	-۱۵۹۰/۶
x = ۱۱	TiC-۹۰/NiAl	۲۴۸۶	-۱۷۰۹



۲- روش تحقیق

مواد اولیه شامل پودر Ti₂Ni، نیکل، آلومینیوم و گرافیت از شرکت MERCK تهیه شد. مشخصات پودرهای مصرفی در جدول (۱) آورده شده‌است. جهت انجام هر آزمایش پودرهای مورد مصرف بدقت توزین شده و به منظور ایجاد یک مخلوط پودری همگن، مواد اولیه هر نمونه همراه با چهار ساچمه فولادی بقطر هفت میلی‌متر در حضور گاز آرگون به مدت ۱۵ دقیقه توسط آسیاب سیاره‌ای مخلوط شدند. سپس هر یک از نمونه‌ها توسط قالب سمبه و ماتریس، تحت فشار ۱۰ Mpa، به پلت‌های استوانه‌ای به قطر ۱۰ میلی‌متر تبدیل شدند. نمونه‌ها جهت خشک شدن در خشک‌کن با دمای ۱۵۰°C به مدت ۱ ساعت

قرار گرفتند. از کوره لوله‌ای با اتمسفر آرگون جهت سنتز نمونه‌ها استفاده شد. دمای شروع واکنش که به صورت تجربی ۱۲۰۰°C به دست آمده بود در نظر گرفته شد و مدت ۱۵ دقیقه به منظور کامل شدن واکنش زمان داده شد. جهت شناسایی ترکیب فازی محصول آزمایش از دستگاه ریفراکتومتر اشعه ایکس مدل Philips Expert با پرتو CuK_α استفاده شد و از میکروسکوپ الکترونی SEM برای بررسی ساختار محصول سنتز شده استفاده شد.

۳- نتایج و مباحث

جهت بررسی تأثیر افزایش میزان فاز زمینه با حفظ نسبت Ni:Al = 1 بر امکان پذیری واکنش‌های سنتز احتراقی، ترکیب و

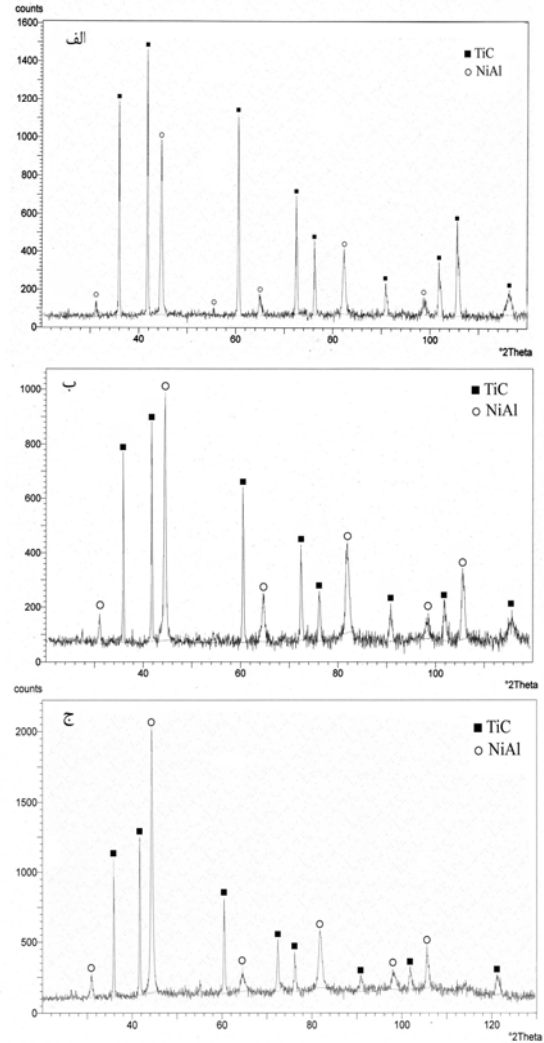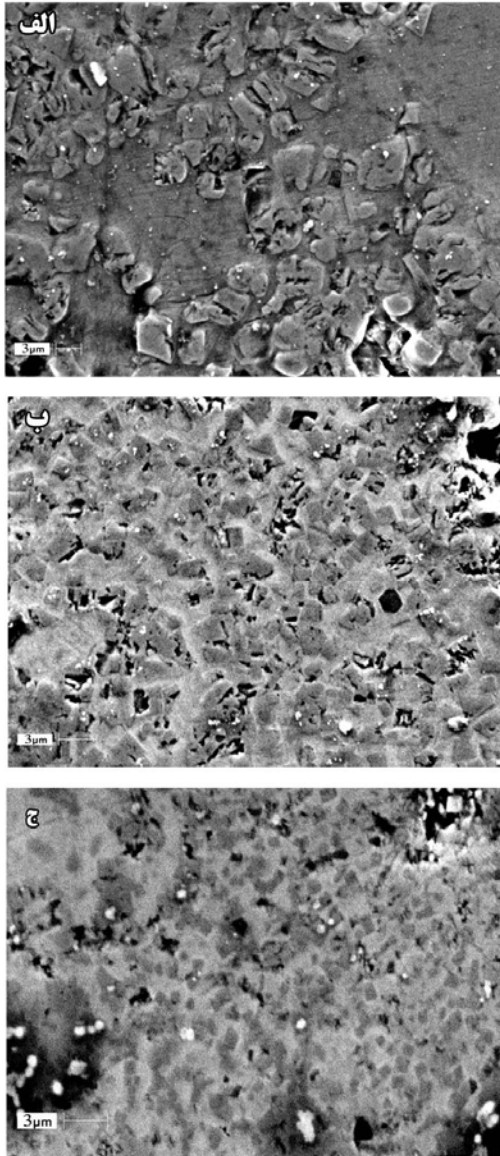

شکل (۲): نتایج پراش اشعه ایکس برای سه نمونه کامپوزیت


- (الف) ۵۸/۲۵٪ (Ti+C) + ۴۱/۷۵٪ (Ni+Al)
- (ب) ۴۱/۰۹٪ (Ti+C) + ۵۸/۹۱٪ (Ni+Al)
- (ج) ۳۲٪ (Ti+C) + ۶۸٪ (Ni+Al).

شکل (۳): تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) سه نمونه کامپوزیت

- (الف) ۵۸/۲۵٪ (Ti+C) + ۴۱/۷۵٪ (Ni+Al)
- (ب) ۴۱/۰۹٪ (Ti+C) + ۵۸/۹۱٪ (Ni+Al)
- (ج) ۳۲٪ (Ti+C) + ۶۸٪ (Ni+Al).

مورفولوژی محصول، مخلوط‌هایی برای انجام واکنش عمومی
 $Ti_2Ni + xNi + (1 + x)Al + 2C \rightarrow 2TiC + (1 + x)NiAl$
 $(x = 0, 1, 2)$
 زیر تهیه شد. ابتدا مخلوط‌های مختلفی از پودر نیکل تیتانیوم، نیکل، آلومینیوم و کربن (گرافیت) طبق جدول (۲) تهیه شد. در هر سه نمونه بعد از قرار دادن در داخل کوره در شرایط غیر آدیاباتیک پس از گذشت ۱۰ الی ۲۰ ثانیه واکنش سنتز احتراقی به صورت انفجار حرارتی در کمتر از چند ثانیه انجام پذیرفت. طبق نظریه مونیر برای اینکه واکنش در شرایط $T = 298 K$ پس از

احتراق اولیه بتواند بطور خود پیشرونده ادامه یابد لازم است K
 $Tad > 1800$ و یا $\frac{\Delta H_{f, 298}^\circ}{Cp, 298} > 2 \dots$ باشد. برای محاسبه دمای آدیاباتیک واکنش‌ها از رابطه (۱) در جائیکه $Tad > T_{melt, NiAl}$ است استفاده شد.

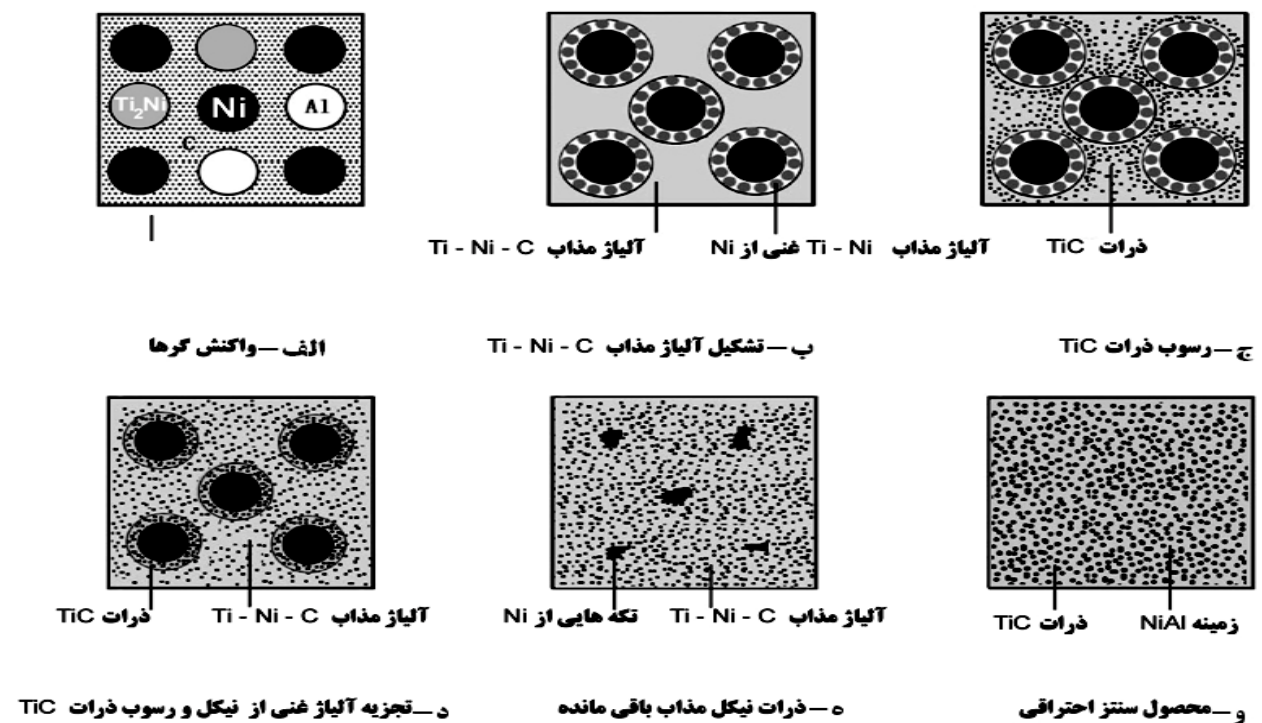

شکل (۴): مدل مطابق مکانیزم انحلال - رسوب.

تشکیل TiC (-184 KJ/mol) می‌باشد. حداکثر دمای احتراق (T_{com}) وقتی حاصل می‌شود که واکنش در شرایط آدیاباتیک انجام شود و به آن دمای آدیاباتیک (T_{ad}) می‌گویند. اما نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که دمای احتراق نسبت به دمای آدیاباتیک کمتر است، علت اختلاف بین T_{ad} و T_{com} می‌تواند موارد زیر باشد:

۱- دمای احتراق اندازه‌گیری شده توسط ترموکوپل ممکن است کمتر از مقدار واقعی دمای احتراق در نمونه باشد، زیرا نرخ واکنش احتراقی خیلی سریع بوده و گرادیان دمای احتراق طی فرایند SHS بسیار زیاد است در صورتیکه سرعت پاسخ ترموکوپل محدود می‌باشد.

۲- فرآیند سنتز احتراقی در شرایط آدیاباتیک ایده‌آل انجام نشود، پس اتلاف گرمایی به سبب جریان گرما از جبهه احتراق به مناطق مجاور اجتناب‌ناپذیر است به این سبب دمای احتراق نسبت به دمای آدیاباتیک احتراق محاسبه شده کمتر می‌باشد.

$$\Delta H_{298}^0 = (X + 1) \int_{T_R}^{T_m} C_p(\text{NiAl}) dt + (x + 1)$$

$$\Delta H_m + (X + 1) \int_{T_m}^{T_{ad}} C_p(\text{NiAl, melt}) dT + 2 \int_{T_R}^{T_{ad}} C_p(\text{TiC}) dT$$

در جائیکه: ظرفیت گرمایی ویژه آلومیناید نیکل $C_p(\text{NiAl})$ ، ظرفیت گرمایی ویژه آلومیناید نیکل مذاب $C_{pm}(\text{NiAl})$ ، ظرفیت گرمایی ویژه کاربید تیتانیوم $C_p(\text{TiC})$ ، دمای شروع واکنش $T_R=1473\text{K}$ ، دمای آدیاباتیک T_{ad} ، دمای ذوب آلومیناید نیکل $T_m=1912\text{K}$ ، آنتالپی واکنش ΔH_{298} ، آنتالپی ذوب آلومیناید نیکل ΔH_m است. نتایج محاسبات ترمودینامیکی جهت تعیین دمای آدیاباتیک هر واکنش که در جدول (۳) آمده بیانگر آن است که، امکان خود پیشرونده بودن واکنش حتی تا درصدهای بالایی از فاز زمینه (NiAl) به میزان ۹۰ درصد در شرایط آدیاباتیک وجود دارد. مطابق شکل (۱) با افزایش میزان فاز زمینه، دمای آدیاباتیک واکنش کاهش می‌یابد که علت آن کاهش گرمای تولید شده در سیستم با افزایش میزان زمینه است زیرا که آنتالپی تشکیل NiAl (-118/4KJ/mol) کمتر از آنتالپی

۳- واکنش $Ti+C \rightarrow TiC$ به صورت کامل انجام نشود [۹]. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح پالیش شده کامپوزیت تولیدی با مقادیر مختلف از فاز زمینه بیانگر چند واقعیت است. اول اینکه فاز سخت TiC با مورفولوژی زاویه دار (مقاطعی از مکعب) رسوب کرده است. دوم اینکه ذرات TiC همواره توسط فاز زمینه ($NiAl$) احاطه شده که این مطلب بیانگر توزیع نسبتاً یکنواخت ذرات استحکام بخش در فاز زمینه و سوم کاهش سایز ذرات TiC با افزایش فاز زمینه می باشد. که این مورد اخیر می تواند ناشی از کاهش دمای احتراق (T_{com}) با افزایش میزان زمینه و به دنبال آن کاهش زمان لازم برای رشد دانه های TiC باشد و یا وجود مقادیر زیاد فاز زمینه می تواند مانع از زینترینگ ذرات و ایجاد دانه های بزرگ و یا کلونین های TiC در کامپوزیت شود.

۴- نتیجه گیری

۱- امکان تولید کامپوزیت $TiC-NiAl$ به روش سنتز احتراقی انفجاری با استفاده از پودر Ti_2Ni بعنوان ماده اولیه ارزانیقیمت تر نسبت به پودر عنصری و منبع Ni و Ti بهمراه پودر Al و C امکان پذیر است.

۲- امکان خود پیشرونده بودن واکنش احتراقی سیستم $Ni - Ti_2Ni - C - Al$ تا حدود ۹۰ درصد از فاز زمینه در شرایط آدیاباتیک وجود دارد و در شرایط غیر آدیاباتیک امکان تولید کامپوزیت از این سیستم تا حدود ۷۰ درصد از فاز زمینه به صورت انفجاری ممکن می باشد.

۳- براساس نتایج آنالیز XRD واکنش جهت تولید کامپوزیت با $(۶۸ - ۴۶/۷۵)$ درصد آلومیناید نیکل به صورت کامل انجام می شود.

۴- مورفولوژی ذرات TiC تولید شده در زمینه آلومیناید نیکل زاویه دار دیده می شود که با افزایش فاز زمینه و کاهش دمای احتراق اندازه ذرات کاهش می یابند. همچنین Ti_2Ni با کاهش گرمای واکنش امکان ریزتر شدن ذرات TiC را فراهم می آورد.

۵- مکانیزم تشکیل کامپوزیت $TiC-NiAl$ را می توان مطابق با مکانیزم انحلال - رسوب بیان نمود.

همانطور که در شکل (۳) ملاحظه می شود، با افزایش مقدار فاز زمینه از $۴۱/۷۵\%$ به $۵۸/۹۱\%$ و ۶۸% به ترتیب محدوده قطر ذرات از $(۳-۵ \mu m)$ به $(۱-۲ \mu m)$ و $(۰/۵ - ۱ \mu m)$ کاهش می یابد. لازم به ذکر است که محدوده اندازه ذرات TiC در این کامپوزیت کوچکتر از ذرات TiC در نمونه مشابه تولیدی با استفاده از پودر عنصری است که علت آن استفاده از ترکیب Ti_2Ni به عنوان ماده اولیه به جای Ni و Ti است که می تواند آنتالپی واکنش را به سمت مقادیر کمتر منفی ببرد و گرمایی واکنش را کم کند که بدین ترتیب امکان تولید کامپوزیت با ذرات ریز از فاز تقویت کننده (TiC) را فراهم می آورد.

مکانیزم تشکیل کامپوزیت $TiC-NiAl$ به روش سنتز احتراقی انفجاری از سیستم $Ti_2Ni-Ni-Al-C$ اینگونه است که: واکنش احتراقی با تشکیل آلیاژ مذاب $Ti-Ni-Al$ شروع شده که این فرآیند با مکانیزم انحلال - رسوب ادامه می یابد، بطوریکه ذرات نیکل و کربن در آلیاژ مذاب حل شده و سپس ذرات TiC از آلیاژ مذاب اشباع شده جوانه زده و رشد می کند و سپس با انجماد مذاب باقیمانده از آلومینیوم و نیکل با نسبت وزنی 50:50 به صورت ترکیب بین فلزی $NiAl$ خاتمه می یابد.

ابتدا آلیاژ مذاب از ذوب Ti_2Ni و Al به ترتیب با نقطه ذوب

۵- مراجع

- [6] Chen, Y. and wong, H.M., "Laser melted TiC reinforced nickel aluminide matrix in situ composites", journal of Alloys and Compounds 391, PP. 49 – 54, 2005.
- [7] Morsi, K. and Wang, N., "pressure un - assisted reactive powder processing of high-density aluminide Cmpounds", Vol. 452, PP. 367-372, 2008.
- [8] Saidi, A., "Reaction synthesis of Fe-(W, Ti)C composites", journal materials processing Technology, No. 89-90, PP. 141 – 144, 1999.
- [9] Li, Y.X., Hu, J.D., Wang, Hy.and Guo, Z.X., "study of TiC/Ni₃Al Composites by Laser ignited self-propagating high-temperature synthesis (LISHS)", chemical Engineering journal 140, PP.621-625, 2008.
- [10] Xiao, g., fan, Q., Gu, M. and wang, Z., " Dissolution – precipitation mechanism of self-propagating high-temperature synthesis of TiC-Ni Cermet", materials Science and Engineering A 382, PP.132 – 140, 2004.
- [1] Westbrook, J.H., Fleisher, R.L., wiley, J. and Ltd S, "structural applications of intermetallic Compounds", NiAl Alloys, PP 55-74, 2000.
- [2] Liu, C.TM, ASM Handbook, 10 thed, Vol.12, PP. 913 – 943, 1992.
- [3] wang S.Q, Li X.X., chen, K.M. and Jin, H.J., "TiC/ Ni₃Al coating on steel via combustion synthesis during casting", Materials Letters 61, PP. 2532 – 2534, 2007
- [4] Gao, M.X., pan, Y., oliveira, F.J. and Baptista, J.L. "Interpenetrating microstructure and fracture mechanism of NiAl/TiC Composite by pressureless melt infiltration", materials Letters 58, PP.1761-1765, 2004.
- [5] Yeh, C.L., Su, S.H. and chang, H.Y., "Effects of TiC Addition on Combustion synthesis of NiAl in SHS mode", journal of Alloys and Compounds 398, PP.85 – 93, 2005.

